

CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	20.0	27.0	38.0	50.0	61.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	17.0	24.0	34.0	45.0	61.0	85.0	98.0			
Borne moyenne maxi	9	30	35	40	52	60	77					
Borne moyenne mini	4	10	14	23	30	43	63					

Partie informative
Résultats de production

du 09/01/17 au 22/06/17												
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	9.0	19.7	26.4	37.0	50.0	59.3	75.7	98.5	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	8.7	19.2	26.7	37.4	50.0	60.3	75.8	98.8	100.0		1.96	
Moyenne Xf	6.8	16.9	23.6	33.4	44.6	55.9	72.4	97.4	100.0	14	1.55	15
Xf-1.25xEcart-types	5.0	14.6	20.4	29.3	39.1	51.5	69.0	95.9	100.0		1.14	
Minimum	4.3	13.1	17.9	26.2	35.0	45.8	65.1	94.8	100.0		1.00	
Ecart-type	1.45	1.84	2.52	3.24	4.36	3.50	2.72	1.15	0.00		0.330	
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1	17	1

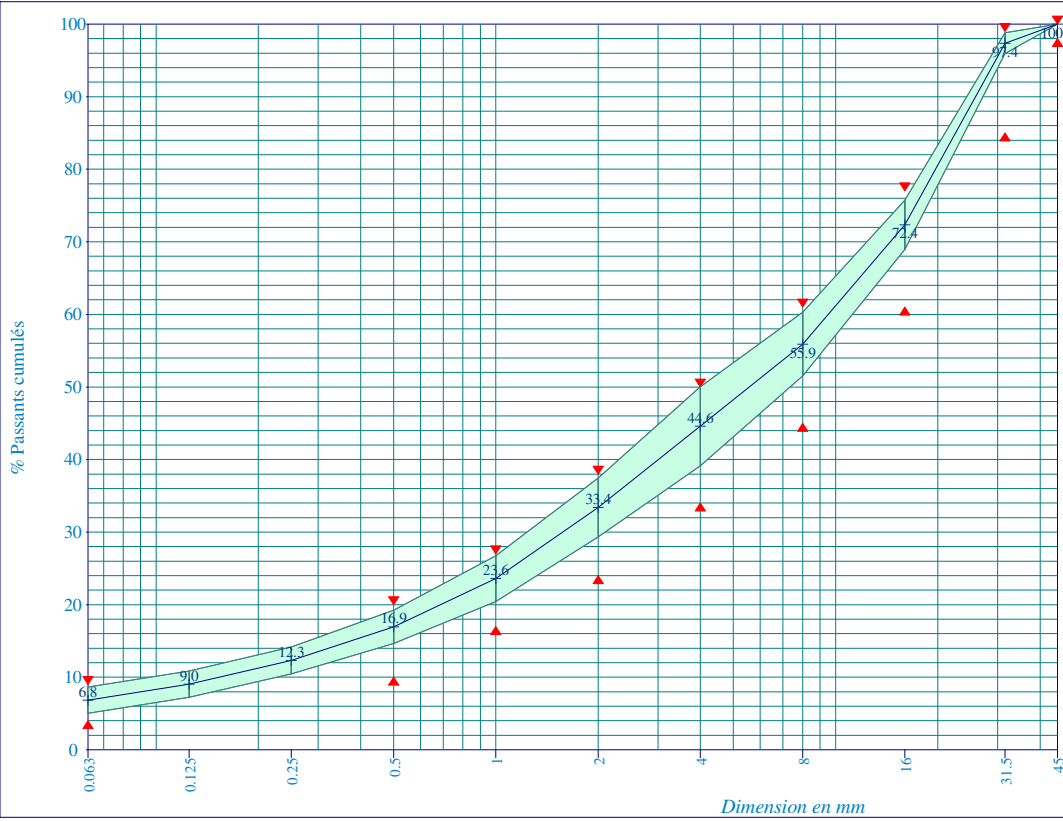

* Moyenne
 Fuseau de fabrication
 ▲ NF EN 13285:GNT 2 Gb

Autres caractéristiques

Masse Volumique Sèche Compactage Proctor	2.050
Sulfate soluble dans l'acide	0.018 (26/05/2017)
Teneur en eau optimale Compactage Proctor	5.35

Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN

